

## PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI

Nr CCB/PT-4.4/MMA.1

wydanie 1 z dnia 13.09.2024 r.

### Mieszanki mineralno-asfaltowe

**Opracował:**

**Agata Dziubek**  
*Statystyk*

**Brygida Augustyniok**  
*Kierownik Techniczny*

**Zatwierdził:**

**Brygida Augustyniok**  
*Koordinator*

13.09.2024 r.

*Data i podpis*

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| 1. Organizator badań biegłości .....   | 3  |
| 2. Osoby zaangażowane w projektowanie i działanie programu badań biegłości .....   | 3  |
| 3. Cel programu .....  | 3  |
| 4. Podwykonawstwo.....   | 4  |
| 5. Kryteria uczestnictwa w badaniu biegłości.....  | 4  |
| 6. Zakres organizowanych badań biegłości .....   | 5  |
| 7. Potencjalne źródła błędów .....   | 6  |
| 8. Środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zмовie pomiędzy Uczestnikami.....  | 6  |
| 9. Wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja obiektów badań oraz instrukcje dla Uczestników ...   | 6  |
| 10. Sprawdzenie jednorodności i stabilności obiektów badań biegłości .....   | 7  |
| 10.1. Jednorodność .....   | 7  |
| 10.2. Stabilność .....   | 10 |
| 10.3. Postępowanie w przypadku niejednorodności i niestabilności (wg ISO 13528:2022-08 Annex B.2.5, B.5) .....   | 12 |
| 10.3.1. Niejednorodność .....  | 12 |
| 10.3.2. Niestabilność .....  | 13 |
| 11. Metoda i kryteria oceny .....  | 13 |
| 11.1. Wyznaczenie wartości przypisanej.....  | 16 |
| 11.1.1. Metoda II Wartość uzgodniona na podstawie wyników Uczestników rundy (wg ISO 13528:2022-08 pkt 7.7) .....   | 16 |
| 11.2. Wyznaczenie wartości $\sigma_{pt}$ .....   | 17 |
| 11.2.1. Metoda I Wartość wymagana - opinia ekspertów (wg ISO 13528:2022-08 pkt 8.2).....   | 17 |
| 11.2.2. Metoda III Wartość na podstawie badania precyzji metody pomiarowej - odchylenia standardowe powtarzalności i odtwarzalności (wg ISO 13528:2022-08 pkt 8.5) ..... | 17 |
| 11.2.3. Metoda IV Wartość na podstawie danych otrzymanych w tej samej rundzie programu badania biegłości (wg ISO 13528:2022 pkt 8.6) .....                               | 17 |
| 11.3. Kryteria oceny.....  | 18 |
| 12. Sprawozdanie .....   | 19 |
| 13. Skargi i odwołania.....  | 20 |
| 14. Kontakt z Uczestnikiem .....   | 20 |
| 15. Dokumenty odniesienia.....   | 20 |

## 1. Organizator badań biegłości

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.  
Dział Badań Biegłości  
ul. Delfina 4B, 03-194 Warszawa  
e-mail: [badania.bieglosci@barg.pl](mailto:badania.bieglosci@barg.pl)  
NIP 524-29-36-340

W zakresie niniejszych badań biegłości Organizator PT zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazywanych przez Uczestników, w tym m.in. wyników badań i tożsamości poszczególnych Uczestników oraz bezstronności w ocenie ich działań, a także zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej badań przed dostępem osób nieupoważnionych.

Niniejszy program badań biegłości realizowany jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011<sup>w</sup>.

## 2. Osoby zaangażowane w projektowanie i działanie programu badań biegłości

Koordinator / Kierownik Techniczny Brygida Augustyniok  
Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.  
E-mail: [brygida.augustyniok@barg.pl](mailto:brygida.augustyniok@barg.pl)  
Tel: +48 661 630 153

Statystyk Agata Dziubek  
Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.  
E-mail: [agata.dziubek@barg.pl](mailto:agata.dziubek@barg.pl)  
Tel: +48 691 227 465

## 3. Cel programu

Celem programu badania biegłości jest:

- ocena rezultatów działania Uczestnika do prowadzenia określonych badań
- dostarczenie dowodów do potwierdzenia ważności wyników i kompetencji technicznych Uczestnika
- możliwość wykorzystania badań biegłości do identyfikowania przez Uczestnika obszarów do doskonalenia
- dostarczenie klientom dodatkowych informacji zwiększających zaufanie

<sup>w</sup> norma posiadająca status wycofanej

#### 4. Podwykonawstwo

Podczas realizacji niniejszego programu badań biegłości Organizator PT będzie korzystał z podwykonawstwa w zakresie:

- pobierania próbek w celu wykonania badań do oceny jednorodności i stabilności, a także przygotowania próbek dla Uczestników,
- przygotowania obiektów badań biegłości,
- wykonywania badań do oceny jednorodności i stabilności.

Powyższe czynności będą realizowane przez akredytowane laboratorium BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Zakres Akredytacji Nr AB 1470.

Jeżeli podczas trwania programu wystąpi konieczność skorzystania z podwykonawstwa w innym zakresie, Organizator PT niezwłocznie pisemnie poinformuje Uczestników o usługach, które dodatkowo zamierza podzlecić.

Organizator badań biegłości nie podzleca planowania programu badania biegłości, oceny rezultatów działania, ani opracowania i autoryzacji końcowego sprawozdania.

#### 5. Kryteria uczestnictwa w badaniu biegłości

Udział w badaniach biegłości możliwy jest po akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym programie, co następuje w wyniku przesłania Formularza zgłoszeniowego dedykowanego danej rundzie, w terminie wskazanym w Harmonogramie programu PT, na adres [badania.bieglosci@barg.pl](mailto:badania.bieglosci@barg.pl).

Forma badań biegłości jest otwarta i jest realizowana w sposób cykliczny. Udział mogą wziąć laboratoria akredytowane i nieakredytowane oraz inne zainteresowane strony prowadzące działania związane z oceną zgodności. Minimalna liczba Uczestników dla każdej z metod wynosi 5, natomiast maksymalna 30. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator PT może wydłużyć czas przyjmowania zgłoszeń (co może wpłynąć na terminy wskazane w Harmonogramie programu dla danej rundy) lub odwołać badanie biegłości w zakresie danej właściwości, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. W przypadku przekroczenia liczby Uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, Organizator PT może ogłosić realizację dodatkowych rund według niniejszego programu. Uczestnik może wziąć udział w badaniu biegłości dla wybranych właściwości. Badania powinny zostać wykonane przez Uczestnika wg metod badawczych określonych przez Organizatora PT.

W badaniu biegłości, dla danej metody, nie może wziąć udziału więcej niż:

- 2 Uczestników z jednego podmiotu, w przypadku gdy łączna liczba Uczestników wynosi 10 i poniżej,
- 3 Uczestników z jednego podmiotu, w przypadku gdy łączna liczba Uczestników wynosi powyżej 10.

Uczestnik, który nie posiada akredytacji na dane badanie, również zobowiązany jest do przeprowadzenia badania przy wykorzystaniu nadzorowanego wyposażenia z zapewnieniem spójności pomiarowej, zgodnie z DA-06.

Szczegóły realizacji programu badań biegłości opisane są w Instrukcji, opracowanej dla każdej rundy programu. Uczestnik powinien postępować zgodnie z wymaganiami Instrukcji.

Wyniki badań od Uczestników powinny być podawane wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru, z taką samą dokładnością i w takiej samej jednostce, jak wynik badania, przy określonym współczynniku rozszerzenia  $k$  i prawdopodobieństwie rozszerzenia  $p$ , zgodnie z ILAC-G17.

Wyniki Uczestników niespełniające wymagań programu i/lub instrukcji dla Uczestników, m.in. wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu innej metody badawczej, niespełnieniu wymagań dotyczących spójności pomiarowej, czy podane bez niepewności pomiaru, nie zostaną wykorzystane do wyznaczenia wartości  $x_{pt}$  i  $\sigma_{pt}$ .

Udział w badaniach biegłości jest płatny. Koszty uczestnictwa zostały przedstawione w Formularzu zgłoszeniowym. Nie obejmują kosztów dostarczenia obiektów badań biegłości do Uczestnika. Transport próbek odbywa się za pośrednictwem i według cennika firmy spedycyjnej, na koszt Uczestnika. Po rejestracji uczestnictwa Organizator PT przesyła Uczestnikowi fakturę VAT z terminem płatności 14 dni. Sprawozdanie z badania biegłości może zostać przekazane Uczestnikowi po uregulowaniu płatności za udział w badaniu. Niedostarczenie przez Uczestnika wyników badania biegłości nie zwalnia go z obowiązku zapłaty zgodnie z zakresem zgłoszonego uczestnictwa.

Uczestnik ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w badaniach biegłości, co wymaga przesłania pisemnej rezygnacji na adres e-mail [badania.bieglosci@barg.pl](mailto:badania.bieglosci@barg.pl) w terminie do 14 dni od planowanego terminu zakończenia przesyłania zgłoszeń.

## 6. Zakres organizowanych badań biegłości

| Lp. | Wielkość mierzona / właściwość  | Dokument odniesienia      |
|-----|---|---------------------------|
| 1.  | Uziarnienie   | PN-EN 12697-2+A1:2019-12  |
| 2.  | Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego   | PN-EN 12697-1:2020-08     |
| 3.  | Gęstość w wodzie<br>Metoda: A   | PN-EN 12697-5:2019-01     |
| 4.  | Gęstość objętościowa<br>Metoda: B   | PN-EN 12697-6:2020-07     |
| 5.  | Zawartość wolnej przestrzeni<br>(z obliczeń)  | PN-EN 12697-8:2019-01     |
| 6.  | Odporność na deformacje trwałe<br>Metoda: Koleinowanie metodą B (w powietrzu),<br>mały aparat | PN-EN 12697-22+A1:2024-05 |

Realizowany zakres wielkości mierzonych/właściwości jest określony w Formularzu zgłoszeniowym i definiowany w ramach kolejnych rund programu zgodnie z Harmonogramem programu PT na dany rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje, co należy identyfikować, mierzyć lub badać podawane są w Instrukcji oraz Kartach wyników badań. Instrukcje i Karty wyników badań udostępniane są Uczestnikom najpóźniej w dniu przekazania próbek do badań biegłości.

Zakres wartości i/lub właściwości spodziewanych dla obiektów badania biegłości wskazany jest w Formularzu zgłoszeniowym i/lub Instrukcji do danej rundy.

## 7. Potencjalne źródła błędów

- Nieprawidłowe postępowanie z obiektami do badań
- Wystąpienie zмовы wśród Uczestników
- Wyposażenie niespełniające wymagań dokumentu odniesienia
- Wyposażenie niesprawne w trakcie wykonywania badania
- Wpływ warunków środowiskowych podczas wykonywania badania
- Mała liczba Uczestników
- Zastosowanie innej metody przez Uczestnika niż wymagana w programie badania biegłości
- Niezastosowanie się do wytycznych Organizatora PT
- Niezastosowanie się do wytycznych zawartych w metodach badawczych

## 8. Środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zмовie pomiędzy Uczestnikami

Każdy z Uczestników poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego zobowiązuje się zachowania poufności uzyskanych wyników badań względem pozostałych Uczestników, a także zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej badań biegłości przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania badań i przekazania wyników tych badań do Działu Badań Biegłości (DBB) Organizatora PT, bez porozumienia się z innymi Uczestnikami, w których udział w danym programie jest mu znany z innych źródeł. W przypadku zidentyfikowania zмовы, Uczestnicy zostaną wyeliminowani z udziału w danej rundzie i ponoszą całkowite koszty uczestnictwa w programie badań biegłości. Należy jednak zaznaczyć, że unikanie zмовы i fałszowania wyników jest obowiązkiem każdego Uczestnika.

## 9. Wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja obiektów badań oraz instrukcje dla Uczestników

Obiekty badań biegłości wytwarzane są w sposób zapewniający uzyskanie wysokiej ich jednorodności poprzez pobieranie z jednego cyklu produkcyjnego stanowiącego jeden zarób mieszalnika. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzana jest przez producenta posiadającego aktualny Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Magazynowanie obiektów badań biegłości odbywa się w warunkach zgodnych z wymaganiami metod badawczych, uniemożliwiających wpływ czynników zewnętrznych na ich właściwości, w sposób pozwalający na utrzymanie ich odpowiedniej stabilności.

Stosowany sposób pakowania obiektów badań biegłości, celem przekazania ich Uczestnikom, ma zapewnić, że rodzaj i czas transportu nie wpłyną negatywnie na ich stan i właściwości.

Obiekty badań biegłości (próbki mieszanki mineralno-asfaltowej) dostarczane są do Uczestników za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W trakcie dostarczenia przesyłki (w obecności kuriera) Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan. O wszelkich uszkodzeniach dostarczonej próbki należy bezzwłocznie poinformować Koordynatora badań biegłości.

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badań, jeśli to możliwe, Koordynator przesyła Uczestnikowi próbkę zapasową z puli próbek archiwalnych.


Wszelkie informacje związane z realizacją programu badań biegłości zostały opisane w niniejszym programie, Harmonogramie programu PT lub są przekazywane Uczestnikowi w formie Instrukcji dla Uczestników.

Instrukcja dla Uczestników zawiera szczegółowe informacje związane z realizacją badań, takie jak: rodzaj, wielkość i/lub ilość próbek, które należy poddać badaniu, sposoby przygotowania i przechowywania obiektów, terminy wykonania poszczególnych etapów badania, właściwości obiektu niezbędne do wykonania badania, dokładność raportowania wyniku badania i niepewności pomiaru, itp.

## **10. Sprawdzenie jednorodności i stabilności obiektów badań biegłości**

### **10.1. Jednorodność**

Jednorodność jest oceniana zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 1. Próbki do badań pobrane zostaną w sposób losowy z przygotowanych, dla danej rundy programu, obiektów badań biegłości, w ilości zgodnej z tabelą nr 1. Z każdej serii przygotowane zostaną 2 porcje ( $m$ ). Badania wykonane zostaną w warunkach powtarzalności w możliwie najkrótszym terminie od pobrania próbek.

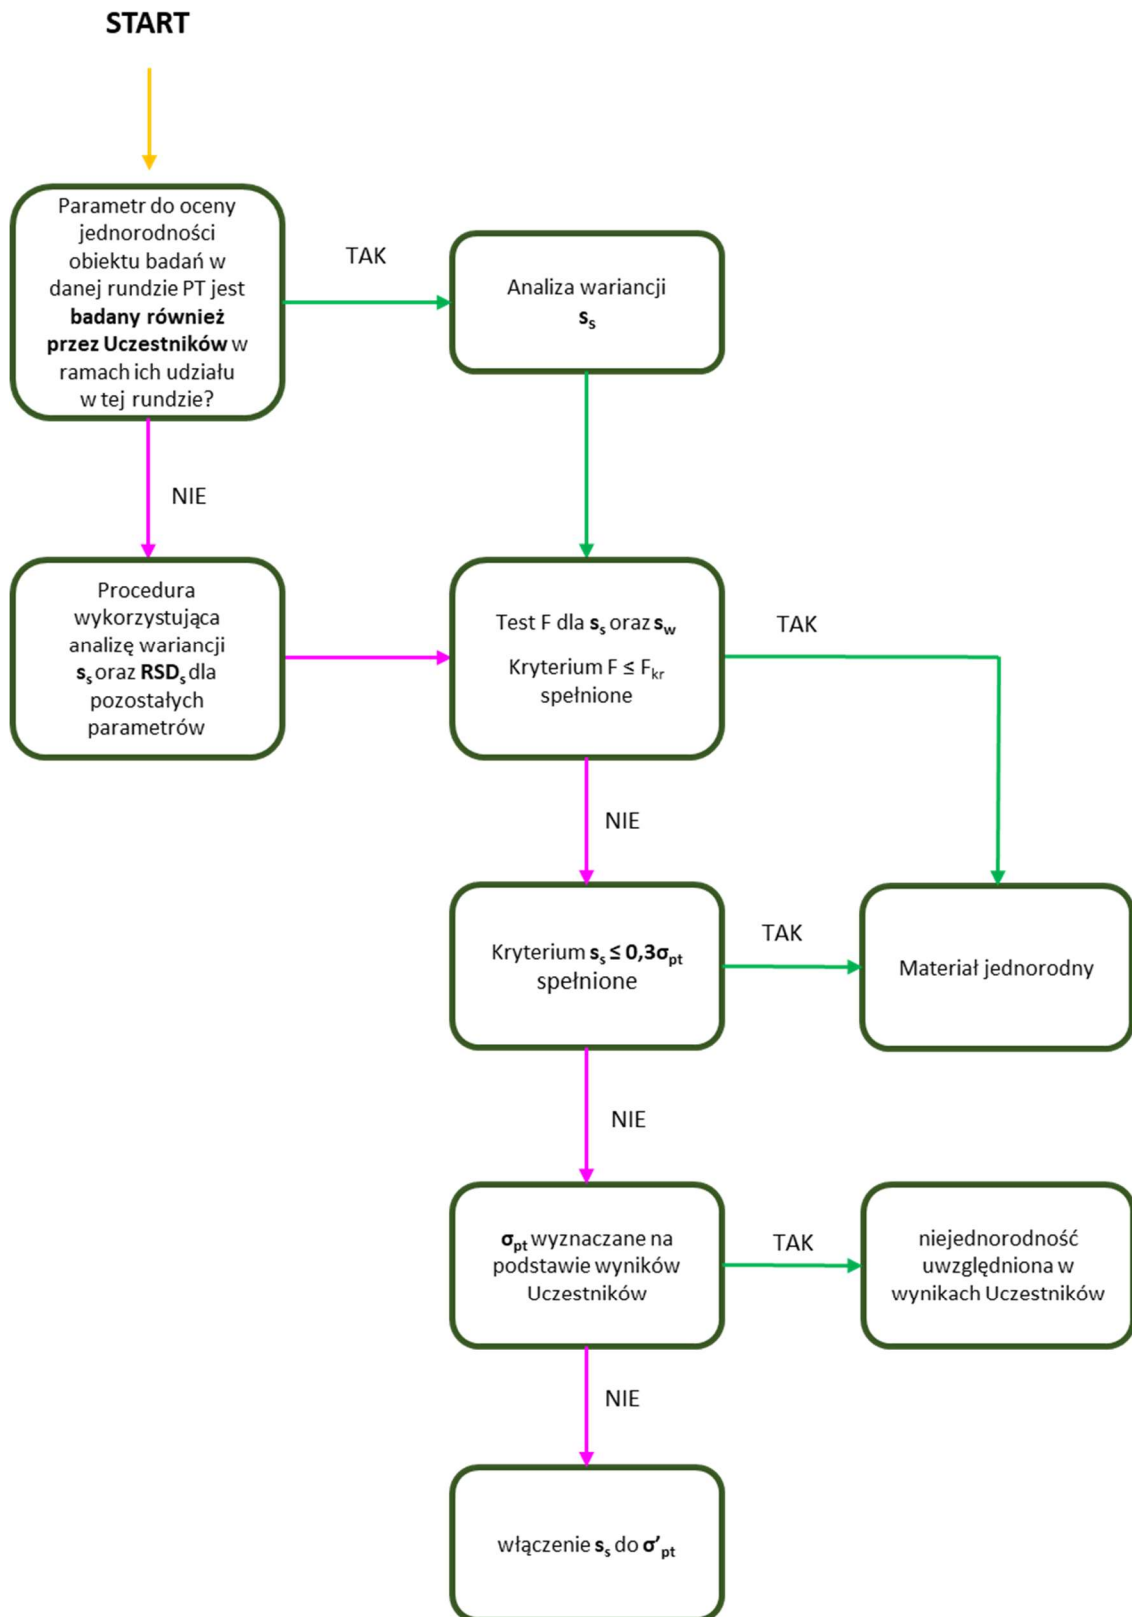

Rys. 1. Algorytm oceny jednorodności w badaniu biegłości



Tabela 1. Zestawienie wielkości weryfikujących jednorodność dla poszczególnych wielkości mierzonych w ramach badań biegłości

| Wielkość mierzona / właściwość   | Liczba próbek | Wielkość weryfikująca jednorodność  |
|--|---------------|---|
| Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b>   | 10            | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b>  |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>  | 10            | Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>   |
| Gęstość w wodzie, metoda: A<br><b>PN-EN 12697-5:2019-01</b>  | 10            | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Gęstość objętościowa, metoda: B<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>  | 10            | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)<br><b>PN-EN 12697-8:2019-01</b>  | 10            | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Odporność na deformacje trwałe,<br>metoda: koleinowanie metodą B<br>(w powietrzu), mały aparat<br><b>PN-EN 12697-22+A1:2024-05</b> | 10            | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |

Wykorzystując analizę wariancji (wg ISO 13528:2022-08 Annex B.3) jednorodność weryfikowana jest poprzez obliczenie odchylenia standardowego między próbkami:

Jeżeli  $m=2$

$$s_s = \sqrt{\max(0, s_{\bar{x}}^2 - s_w^2 / 2)}$$

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{t=1}^g (\bar{x}_t - \bar{\bar{x}})^2 / (g - 1)}$$

$$s_w = \sqrt{\sum_{t=1}^g w_t^2 / (2g)}$$

Jeżeli  $m \neq 2$

$$s_{s,w}^2 = s_{s,w}^2 - s_w^2 = \frac{1}{(g - 1)} \sum_{t=1}^g (\bar{x}_t - \bar{\bar{x}})^2 - \frac{1}{m} s_w^2$$

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{(g - 1)} \sum_{t=1}^g (\bar{x}_t - \bar{\bar{x}})^2$$

$$s_w^2 = \frac{1}{g} \sum_{t=1}^g s_t^2$$

$$s_{s,w}^2 = \frac{1}{(g - 1)} \sum_{t=1}^g (\bar{x}_t - \bar{\bar{x}})^2 + \left(1 - \frac{1}{m}\right) s_w^2 = s_{\bar{x}}^2 + s_w^2$$

gdzie:

$s_s$  – odchylenie standardowe między próbkami

$s_{\bar{x}}$  – odchylenie standardowe średnich z próbek

$s_w$  – odchylenie standardowe wewnątrzpróbkowe

$s_{s,w}$  – łączna wartość wariancji  $s_s$  i  $s_w$

$\bar{x}_t$  – średnia dla t-tej próbki (t=1, ..., g)

$\bar{x}$  – średnia ogólna

$w_t$  – rozstęp wyników w próbce

$g$  – liczba elementów w ramach kontroli jednorodności

$m$  – liczba porcji

Próbki do badań zostaną uznane za jednorodne, jeżeli zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 1 spełniony jest warunek:


$$F \leq F_{kr}$$

lub

$$s_s \leq 0,3 \sigma_{pt}$$

## 10.2. Stabilność

Stabilność zostanie oceniona zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 2. Próbki do badań pobrane zostaną w sposób losowy z przygotowanych, dla danej rundy programu, obiektów badań biegłości, w ilości zgodnej z tabelą nr 2. Z każdej serii przygotowane zostaną 2 porcje. Pierwsza grupa próbek zostanie zbadana przed planowaną datą dystrybucji, druga grupa tak szybko jak to możliwe po upływie terminu nadesłania wyników od Uczestników. Wszystkie próbki badane są w warunkach powtarzalności. Badanie przed dystrybucją może zostać pominięte w przypadku możliwości wykorzystania wyników badań uzyskanych w ocenie jednorodności.

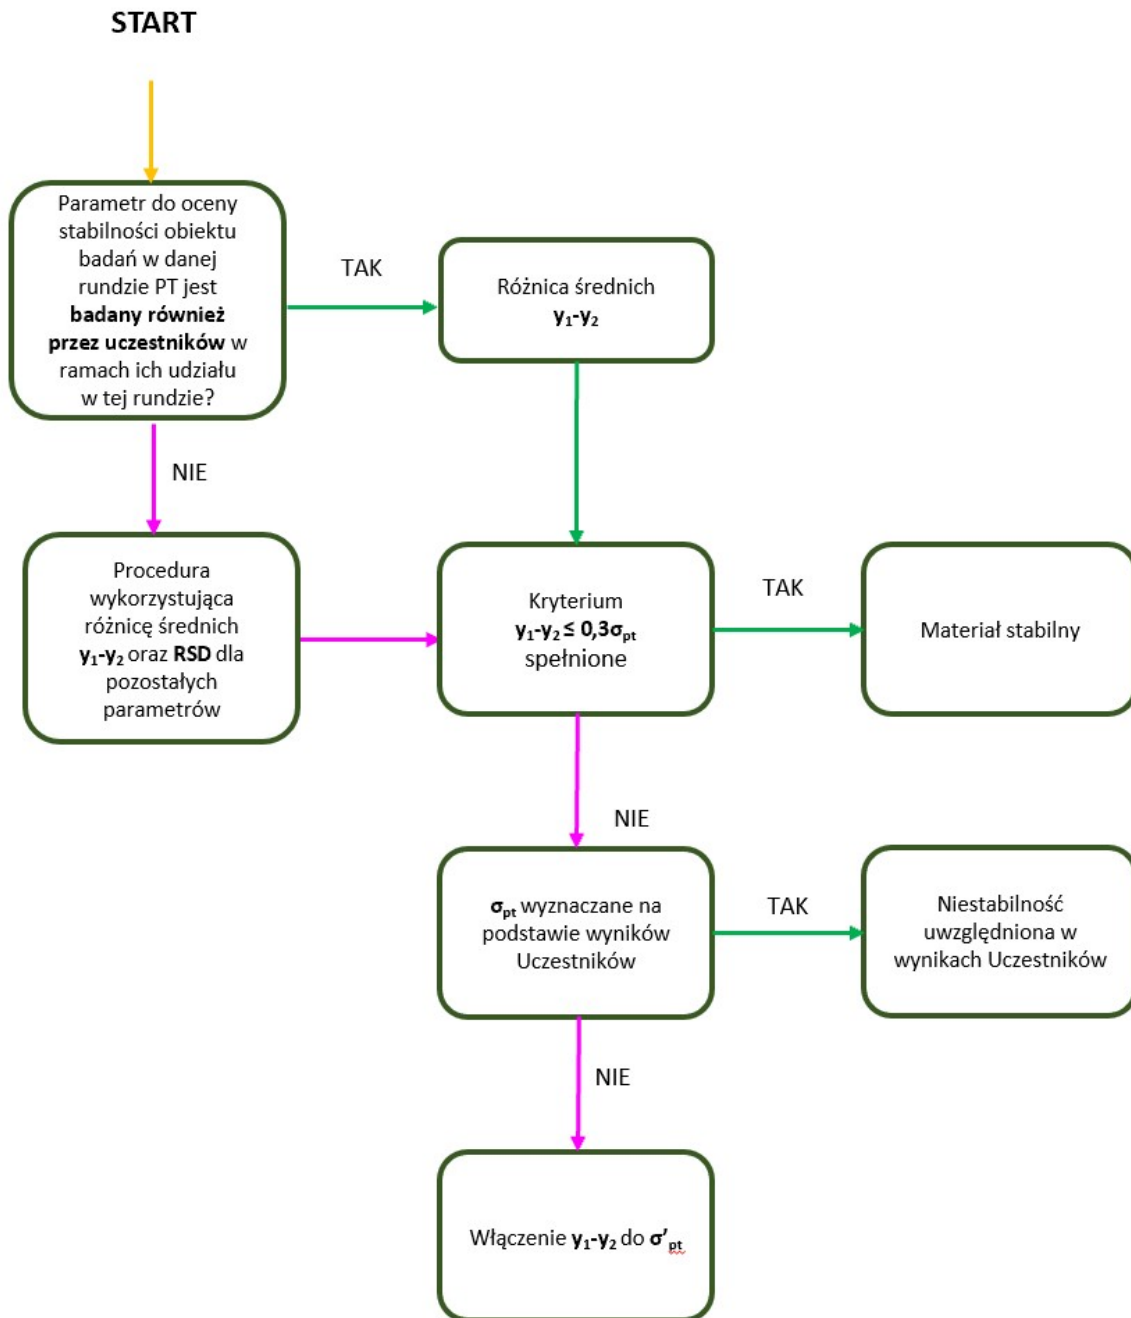

Rys. 2. Algorytm oceny stabilności w badaniu biegłości

Tabela 2. Zestawienie wielkości weryfikujących stabilność dla poszczególnych wielkości mierzonych w ramach badań biegłości

| Wielkość mierzona / właściwość   | Liczba próbek | Wielkość weryfikująca stabilność  |
|--|---------------|---|
| Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b>   | 2             | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b>  |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>  | 2             | Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>   |
| Gęstość w wodzie, metoda: A<br><b>PN-EN 12697-5:2019-01</b>  | 2             | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Gęstość objętościowa, metoda: B<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b>  | 2             | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)<br><b>PN-EN 12697-8:2019-01</b>  | 2             | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |
| Odporność na deformacje trwałe,<br>metoda: koleinowanie metodą B<br>(w powietrzu), mały aparat<br><b>PN-EN 12697-22+A1:2024-05</b> | 2             | Uziarnienie<br><b>PN-EN 12697-2+A1:2019-12</b><br>Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego<br><b>PN-EN 12697-1:2020-08</b> |

Stabilność weryfikowana jest poprzez porównanie ogólnych średnich otrzymanych w poszczególnych etapach kontroli (wg ISO 13528:2022-08 Annex B.4):

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| \leq 0,3 \sigma_{pt}$$

gdzie:

$\bar{y}_1$  – średnia ogólna z wyników otrzymanych przed rozpoczęciem rundy

$\bar{y}_2$  - średnia ogólna z wyników otrzymanych po zakończeniu rundy

### 10.3. Postępowanie w przypadku niejednorodności i niestabilności (wg ISO 13528:2022-08 Annex B.2.5, B.5)

#### 10.3.1. Niejednorodność

Jeżeli kryterium dostatecznej jednorodności nie jest spełnione, rozważana jest jedna z poniższych opcji:

a. Opcja I

Ponowna homogenizacja i porcjowanie obiektów oraz powtórne badanie jednorodności.

b. Opcja II

Włączenie odchylenia między próbkami  $s_b$  do analizy danych poprzez zastosowanie:

-  $\sigma'_{pt}$  określonego wzorem

$$\sigma'_{pt} = \sqrt{\sigma_{pt}^2 + s_s^2}$$

- lub  $z'$  określonego wzorem

$$z'_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + s_s^2}}$$

c. Opcja III

Nie ocenianie rezultatów działania Uczestników.

### 10.3.2. Niestabilność

Jeżeli kryterium dostatecznej stabilności nie jest spełnione, w pierwszej kolejności sprawdzany jest wpływ niepewności pomiaru precyzji. W tym celu kryterium akceptacji zostaje rozszerzone zgodnie ze wzorem:

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| \leq 0,3\sigma_{pt} + 2\sqrt{u^2(\bar{y}_1) + u^2(\bar{y}_2)}$$

W przypadku, gdy kryterium rozszerzone również nie jest spełnione, rozważana jest jedna z poniższych opcji:

a. Opcja I

Włączenie różnicy ogólnych średnich otrzymanych w poszczególnych etapach kontroli  $\bar{y}_1 - \bar{y}_2$  do  $\sigma_{pt}$

b. Opcja II

Nie ocenianie rezultatów działania Uczestników.

## 11. Metoda i kryteria oceny

Po otrzymaniu wyników badania biegłości od wszystkich Uczestników przeprowadzana zostanie wstępna analiza danych w celu weryfikacji czy przekazane wyniki spełniają wymagania Organizatora PT określone w programie i instrukcji dla Uczestników. Niniejsza analiza danych może dotyczyć weryfikacji np. spójności pomiarowej, zastosowania odpowiedniej metody badawczej, czy przedstawiania wyniku badania (właściwa jednostka, wymagana dokładność, wynik wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru), itp. Przed przystąpieniem do statystycznej analizy danych wyniki Uczestników uzyskane w danej rundzie programu weryfikowane będą pod względem ich rozkładu.

Wyniki Uczestników niespełniające wymagań programu i/lub instrukcji, m.in. wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu innej metody badawczej, niespełniające wymagań dotyczących spójności pomiarowej, czy podane bez niepewności pomiaru, nie zostaną wykorzystane do wyznaczenia wartości  $x_{pt}$  i  $\sigma_{pt}$ .

W przypadku, gdy do wyznaczenia wartości  $x_{pt}$  lub  $\sigma_{pt}$ , zastosowane zostaną analizy danych inne niż odporne, przeprowadzony zostanie test Grubbsa (wg PN-ISO 5725-2:2002) na wykrycie wartości odstających.

Za pomocą testu Grubbsa sprawdzone zostanie, czy w zbiorze wyników występują dane obarczone błędem grubym. W tym celu otrzymane wartości zostają uszeregowane w porządku rosnącym, a następnie wyznaczane są parametry  $G_1$  i  $G_p$  według wzorów:

$$G_1 = \frac{\bar{x} - x_1}{s}$$

$$G_p = \frac{x_p - \bar{x}}{s}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p x_i$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^p (x_i - \bar{x})^2}$$

gdzie:

$\bar{x}$  – wartość średnia

$x_1$  – najmniejsza wartość w zbiorze wyników


$x_p$  – największa wartość w zbiorze wyników

$s$  – odchylenie standardowe

Otrzymane wartości porównane zostaną z wartością krytyczną przy poziomie ufności 95%. Jeżeli  $G_1$  lub  $G_p$  przekroczy wartość krytyczną, wynik mu odpowiadający zostaje uznany za wartość odstającą i zostanie odrzucony ze zbioru danych wykorzystywanych do dalszych obliczeń.

Ogólny model statystyczny stosowany w badaniach biegłości w Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. przedstawia rysunek nr 3 - Algorytm modelu statystycznego w PT. Metody wyznaczania wartości przypisanej, wartości  $\sigma_{pt}$  i  $\delta_E$  oraz stosowane na potrzeby niniejszego programu badania biegłości wskaźniki oceny rezultatów działania Uczestników opisane zostały w kolejnych podpunktach.

Organizator PT po otrzymaniu Kart wyników badań, z uwagi na zasadność zastosowania innego podejścia, zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru odmiennej ścieżki statystycznej, niż przedstawionej w kolejnych podpunktach.

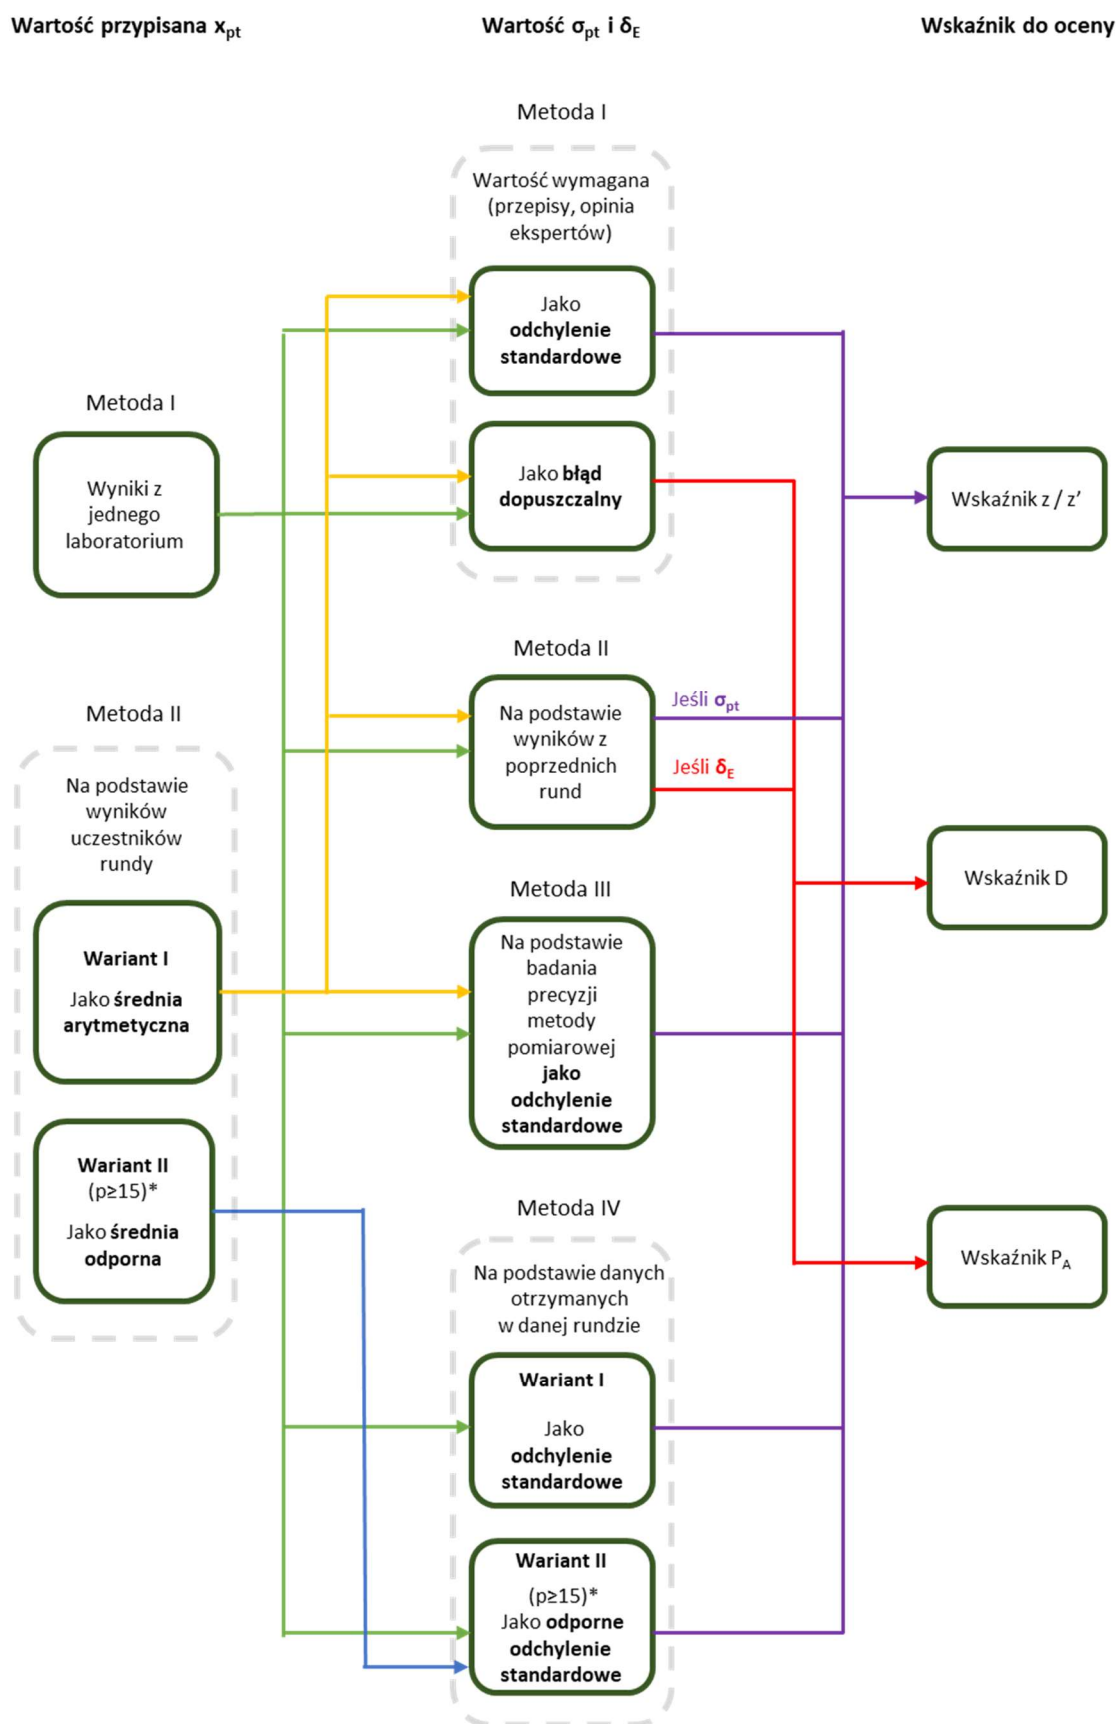

\* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie przy  $p \geq 12$

Rys. 3. Algorytm modelu statystycznego w badaniach biegłości

**11.1. Wyznaczenie wartości przypisanej**

Wartość przypisana  $x_{pt}$  zostanie wyznaczona zgodnie z metodą II algorytmu modelu statystycznego (rys. 3) na podstawie wyników otrzymanych w bieżącej rundzie przy zastosowaniu średniej arytmetycznej lub Algorytmu A opisanego w aneksie C normy ISO 13528:2022-08, wariant I lub II poniżej.

**11.1.1. Metoda II Wartość uzgodniona na podstawie wyników Uczestników rundy (wg ISO 13528:2022-08 pkt 7.7)****Wariant I**

**Wartość przypisana  $x_{pt}$  jako średnia arytmetyczna:**

$$x_{pt} = \bar{x}$$

gdzie:

$\bar{x}$  – średnia arytmetyczna z wyników dostarczonych przez Uczestników danej rundy po odrzuceniu wartości odstających

Niepewność  $u(x_{pt})$  szacuje się ze wzoru:

$$u(x_{pt}) = \frac{s}{\sqrt{p}}$$

gdzie:

$s$  – odchylenie standardowe po odrzuceniu wartości odstających

$p$  – liczba wyników po odrzuceniu wartości odstających

**Wariant II**

**Wartość przypisana  $x_{pt}$  jako średnia odporna, gdy liczba Uczestników wynosi 15 i więcej ( $p \geq 15$ ):**

$$x_{pt} = x^*$$

gdzie:

$x^*$  - średnia odporna obliczona za pomocą algorytmu A

Niepewność  $u(x_{pt})$  szacuje się ze wzoru:

$$u(x_{pt}) = \frac{1,25}{\sqrt{p}} \cdot s^*$$

gdzie:

$s^*$  - odchylenie standardowe odporne wyznaczone za pomocą algorytmu A,

$p$  – liczba dostarczonych wyników

Ograniczenie niepewności wartości przypisanej

Jeżeli spełniony jest warunek:

$$u(x_{pt}) \leq 0,3\sigma_{pt}$$

gdzie:

$\sigma_{pt}$  – odchylenie standardowe do oceny badania biegłości



wówczas niepewność wartość przypisanej uznaje się za nieistotną i nie będzie uwzględniana przy interpretacji wyników rundy badań biegłości.

W przeciwnym wypadku niepewność wartości przypisanej zostanie włączona do obliczeń.

### 11.2. Wyznaczenie wartości $\sigma_{pt}$

Wartość  $\sigma_{pt}$  zostanie wyznaczona zgodnie z metodą I, III lub IV algorytmu modelu statystycznego (rys. 3) jako odchylenie standardowe będące odpowiednio wartością wymaganą, wyznaczoną na podstawie badania precyzji metody pomiarowej lub na podstawie danych otrzymanych w danej rundzie.

#### 11.2.1. Metoda I Wartość wymagana - opinia ekspertów (wg ISO 13528:2022-08 pkt 8.2)

Odchylenie standardowe do oceny badania biegłości ustalone zostanie przez zespół ekspercki w oparciu o doświadczenie wynikające ze stosowania metody.

#### 11.2.2. Metoda III Wartość na podstawie badania precyzji metody pomiarowej - odchylenia standardowe powtarzalności i odtwarzalności (wg ISO 13528:2022-08 pkt 8.5)

Dla wielkości mierzonych, dla których dostępne są informacje na temat powtarzalności ( $\sigma_r$ ) i odtwarzalności ( $\sigma_R$ ) metody, odchylenie do oceny badania biegłości ( $\sigma_{pt}$ ) obliczone zostanie na podstawie tych informacji w następujący sposób:

$$\sigma_{pt} = \sqrt{\sigma_R^2 - \sigma_r^2 \left(1 - \frac{1}{m}\right)}$$

gdzie:

$\sigma_R$  – odchylenie standardowe odtwarzalności

$\sigma_r$  – odchylenie standardowe powtarzalności

$m$  – liczba powtórzonych pomiarów wykonanych przez każde laboratorium w danej rundzie programu PT, jeżeli  $m = 1$ , to  $\sigma_{pt} = \sigma_R$

#### 11.2.3. Metoda IV Wartość na podstawie danych otrzymanych w tej samej rundzie programu badania biegłości (wg ISO 13528:2022 pkt 8.6)

##### Wariant II (wg ISO 13528:2022 Annex C.3.1)

Odchylenie standardowe do oceny badania biegłości **jako odchylenie odporne**, gdy liczba Uczestników wynosi 15 i więcej ( $p \geq 15$ ):

$$\sigma_{pt} = s^*$$

gdzie:

$s^*$  – odchylenie standardowe odporne, obliczone za pomocą algorytmu A (bez odrzucania wartości odstających)

### 11.3. Kryteria oceny

Do oceny rezultatów działania Uczestników zostanie wykorzystany wskaźnik  $z$  lub  $z'$ .

**Wskaźnik  $z$**  (wg ISO 13528:2022-08 pkt 9.4)

Wskaźnik  $z$  ma zastosowanie, gdy spełniony zostanie warunek  $u(x_{pt}) \leq 0,3\sigma_{pt}$

$$z_i = \frac{(x_i - x_{pt})}{\sigma_{pt}}$$

gdzie:

$x_i$  – wynik uzyskany przez Uczestnika

$x_{pt}$  – wartość przypisana

$\sigma_{pt}$  – odchylenie standardowe do oceny badania biegłości

Kryterium:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| $ z  \leq 2,0$    | wynik zadowolający    |
| $2,0 <  z  < 3,0$ | wynik wątpliwy        |
| $ z  \geq 3,0$    | wynik niezadowolający |

**Wskaźnik  $z'$**  (wg ISO 13528:2022-08 pkt 9.5)

Wskaźnik  $z'$  ma zastosowanie, gdy niespełniony jest warunek  $u(x_{pt}) \leq 0,3\sigma_{pt}$

$$z'_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + u^2(x_{pt})}}$$

gdzie:

$x_i$  – wynik uzyskany przez Uczestnika

$x_{pt}$  – wartość przypisana

$\sigma_{pt}$  – odchylenie standardowe do oceny badania biegłości

$u(x_{pt})$  – niepewność wartości przypisanej

Kryterium:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| $ z'  \leq 2,0$    | wynik zadowolający    |
| $2,0 <  z'  < 3,0$ | wynik wątpliwy        |
| $ z'  \geq 3,0$    | wynik niezadowolający |

## 12. Sprawozdanie

Organizator PT po otrzymaniu wszystkich wyników i przeprowadzeniu analiz statystycznych sporządzi sprawozdanie zawierające:

- nazwę i dane kontaktowe Organizatora badania biegłości
- nazwę i dane kontaktowe koordynatora badania biegłości
- nazwisko, funkcję i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
- datę wydania i status sprawozdania (np. wstępne, pośrednie lub końcowe)
- numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu badania biegłości
- wskazanie działań, które były podzleczone przez Organizatora badań biegłości
- liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania
- dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowywania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności
- wyniki Uczestników
- dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną
- procedury stosowane do wyznaczania każdej wartości przypisanej
- szczegóły dotyczące spójności pomiarowej i niepewności pomiaru każdej wartości przypisanej
- procedury wykorzystywane w celu wyznaczania odchylenia standardowego dla oceny biegłości lub inne kryteria oceny
- wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań/procedur stosowanych przez każdą grupę Uczestników (jeżeli różne grupy Uczestników używały różnych metod);
- procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych;
- komentarz Organizatora badania biegłości dotyczący rezultatów działania Uczestników
- wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej oraz komentarze i zalecenia, wynikające z rezultatów danej rundy badania biegłości.
- oświadczenie o zachowaniu poufności wyników badania biegłości.

Informacje na temat wyników uzyskanych przez konkretnych Uczestników zostaną zakodowane i będą znane tylko Organizatorowi PT, każdy z Uczestników wraz ze Sprawozdaniem otrzyma informacje o przydzielonym kodzie.

Wszystkie wyniki, zestawienia tabelaryczne, analiza osiągnięć Uczestników, przedstawione w sprawozdaniu z badania biegłości prezentowane będą według kodu Uczestnika.

Sprawozdania zostaną przesłane do Uczestników drogą mailową, w formie pliku pdf, w terminie określonym w Harmonogramie.

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora PT w przypadku uwag do sprawozdania wpływających na końcową ocenę Uczestnika bądź innych błędów występujących w sprawozdaniu z badania biegłości w terminie 14 dni od jego otrzymania. Organizator PT zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia ewentualnych błędów w sprawozdaniu i poinformowania o tym wszystkich Uczestników. Uwagi do sprawozdania z PT, w przypadku wyrażenia niezadowolenia przez Uczestnika, mogą być traktowane przez Organizatora PT jako skarga i rozpatrywane zgodnie z punktem 13 niniejszego programu.

### **13. Skargi i odwołania**

Uczestnik ma prawo do złożenia skargi i/lub odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania na adres mailowy: [badania.bieglosci@barg.pl](mailto:badania.bieglosci@barg.pl). Organizator PT w terminie 30 dni od zgłoszenia skargi / odwołania dokona ich rozpatrzenia i prześle informację zwrotną osobie wskazanej do kontaktu. Polityką DBB jest rzetelne rozpatrywanie wszystkich skarg i odwołań otrzymanych od Uczestników, klientów lub innych stron. Procedura postępowania wyjaśniającego i prowadzenia zapisów w sprawie skarg i odwołań została opisana w DSZ – rozdział PT-5.8.

### **14. Kontakt z Uczestnikiem**

DBB zapewnia Uczestnikom wszystkie informacje dotyczące realizacji programu, w tym każdej pojedynczej rundy. Wszystkie dokumenty i niezbędne formularze są przekazywane Uczestnikom drogą elektroniczną, za pośrednictwem firm kurierskich lub odbierane osobiście za potwierdzeniem otrzymania próbek.

Koordynator zamieszcza aktualny Harmonogram programu PT o planowanych rundach badań biegłości oraz kryteriach uczestnictwa na stronie internetowej.

DBB udostępnia Uczestnikom program badań biegłości:

- Harmonogram programu PT (4/PT-4.4)
- Formularz zgłoszeniowy (6/PT-4.4)
- Instrukcja dla Uczestników (5/PT-4.4) – przekazywana przed rozpoczęciem rundy programu
- Karty wyników badań (8/PT-4.4)
- Sprawozdanie z badań biegłości – przekazywane Uczestnikom po zakończeniu każdej rundy programu
- Ankieta oceny klienta o poziomie usług świadczonych przez Organizatora PT (1/PT-5.10)

Uczestnicy badań biegłości mogą kontaktować się z Organizatorem PT w kwestiach budzących wątpliwości, wymagających wyjaśnienia lub uzasadnienia, a także w każdej innej sprawie, która może przyczynić się do doskonalenia organizacji badania biegłości.

### **15. Dokumenty odniesienia**

- PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
- PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia

- PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie gęstości
- PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
- PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych
- PN-EN 12697-22:2024-05 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie
- PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
- PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości<sup>w</sup>
- PN-ISO 2854:1994 Statystyczna interpretacja danych - Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi i wariancjami
- PN-ISO 5725-1:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów - Część 1: Ogólne zasady i definicje
- PN-ISO 5725-2:2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów - Część 2: Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej
- ISO 13528:2022-08 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
- DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
- DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów
- ILAC-G17 Wytyczne ILAC dotyczące niepewności pomiaru w badaniach

<sup>w</sup> norma posiadająca status wycofanej